

ГОСТ Р 57837-2017

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### HOT-ROLLED STEEL I-BEAMS WITH PARALLEL EDGES OF FLANGES. SPECIFICATIONS

ОКС 77.140.70

Дата введения 2018-05-01

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им.В.А.Кучеренко (институтом АО "Научно-исследовательский центр "Строительство"), ФГУП "ЦНИИЧермет им.И.П.Бардина" при участии АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", Ассоциации "Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства", ОАО "Мечел"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 367 "Чугун, прокат и металлоизделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. N 1515-ст](#)

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта ASTM A6/A6M\* "Стандартная спецификация на общие требования для проката из конструкционной стали прутков, пластин, фасонных профилей и шпунтовых свай" (ASTM A6/A6M "Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling", NEQ)

\* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (апрель 2019 г.) с [Поправкой](#) (ИУС 7-2018)

*Правила применения настоящего стандарта установлены в [статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

ВНЕСЕНО [Изменение N 1](#), утвержденное и введенное в действие [приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.05.2020 N 201-ст](#) с 01.08.2020

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6-7, 2020, с [поправкой](#), опубликованной в ИУС N 4, 2021 год

#### 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавровые профили с параллельными гранями полок (далее - двутавры) из легированной и легированной стали, предназначенные для стальных строительных конструкций со сварными и болтовыми соединениями.

Двутавровые профили могут быть использованы для любых видов строительных конструкций (балок, колонн, элементов ферм, элементов вертикальных и горизонтальных связей), а также для зданий и сооружений любого уровня ответственности (в соответствии с терминологией и при условии соблюдения положений [\[1\]](#)) и любого назначения.

Примеры способов стыковки двутавров приведены в приложении А.

Двутавровые профили, изготавливаемые по настоящему стандарту, допускается использовать по другому назначению.

#### 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- [ГОСТ 535](#) Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
- [ГОСТ 1497](#) (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение
- [ГОСТ 7502](#) Рулетки измерительные металлические. Технические условия
- [ГОСТ 7564-97](#) Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
- [ГОСТ 7565](#) (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
- [ГОСТ 7566](#) Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- [ГОСТ 9454](#) Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
- [ГОСТ 12344](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
- [ГОСТ 12345](#) (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
- [ГОСТ 12346](#) (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
- [ГОСТ 12347](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
- [ГОСТ 12348](#) (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
- [ГОСТ 12350](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
- [ГОСТ 12351](#) (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия
- [ГОСТ 12352](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
- [ГОСТ 12355](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
- [ГОСТ 12356](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана
- [ГОСТ 12357](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
- [ГОСТ 12359](#) (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
- [ГОСТ 12361](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
- [ГОСТ 14019](#) (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб
- [ГОСТ 17745](#) Стали и сплавы. Методы определения газов
- [ГОСТ 19281-2014](#) Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
- [ГОСТ 21014](#) Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности
- [ГОСТ 22536.0-87](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
- [ГОСТ 22536.1-88](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
- [ГОСТ 22536.2](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
- [ГОСТ 22536.3](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
- [ГОСТ 22536.4](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
- [ГОСТ 22536.5](#) (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
- [ГОСТ 22536.7](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
- [ГОСТ 22536.8](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
- [ГОСТ 22536.9](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
- [ГОСТ 22536.10](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия
- [ГОСТ 22536.11](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана
- [ГОСТ 22536.12](#) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия
- [ГОСТ 26877-2008](#) Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

[ГОСТ 27772-2015](#) Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

[ГОСТ 27809](#) Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа

[ГОСТ 28033](#) Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа

[ГОСТ 28473](#) Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

[ГОСТ 28870](#) Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины

[ГОСТ 30415](#) Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом

[ГОСТ Р ИСО 4943](#) Сталь и чугун. Определение содержания меди. Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени

[ГОСТ Р ИСО 14284](#) Сталь и чугун. Отбор и подготовка образцов для определения химического состава

[ГОСТ Р 50424](#) Сталь и чугун. Метод определения кальция

[ГОСТ Р 50779.10](#) (ИСО 3534-1-93) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

[ГОСТ Р 50779.11](#) (ИСО 3534-2-93) Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

[ГОСТ Р 51927](#) Сталь и чугун. Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой спектральный метод определения кальция

[ГОСТ Р 54153](#) Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

### 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 21014](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 балочные нормальные двутавры:** Двутавровые профили для элементов строительных конструкций, которые работают преимущественно на изгиб; высота профиля нормального двутавра по значению больше, чем ширина полок.

**3.2 балочные широкополочные двутавры:** Двутавровые профили для элементов строительных конструкций, которые работают преимущественно на изгиб; высота профиля широкополочного двутавра равна или близка по значению ширине полок.

**3.3 колонные двутавры:** Двутавровые профили для элементов строительных конструкций, которые работают на растяжение, сжатие и сжатие с изгибом; как правило, высота профиля колонного двутавра равна или близка по значению ширине полок.

**3.4 свайные двутавры:** Двутавровые профили со значительной несущей способностью для элементов строительных конструкций, которые работают на растяжение, сжатие и сжатие с изгибом; как правило, высота таких профилей равна или близка по размеру ширине полок, а толщина стенки и полки равны или близки по значению.

**3.5 длина двутавра:** Длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными к продольной оси.

**3.6 прокат горячекатаный:** Прокат, полученный в результате горячей пластической деформации и последующего охлаждения на спокойном воздухе.

**3.7 контролируемая прокатка:** Технологический процесс прокатки с регулированием и контролем температурного режима и степени деформации металла в процессе прокатки.

**3.8 ускоренное охлаждение:** Технологический процесс принудительного охлаждения проката после горячей деформации со скоростью, превышающей скорость его охлаждения на спокойном воздухе.

### 4 КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1 Двутавры подразделяют:

- по соотношению размеров и условиям работы на типы:

а) балочные;

Б - нормальные;

Ш - широкополочные;

б) К - колонные;

в) С - свайные;

г) ДБ, ДК - дополнительных серий.

Примечание - Балочные двутавры допускается применять в конструкциях, работающих на растяжение, сжатие и сжатие с изгибом, колонные и свайные двутавры - в конструкциях, работающих на изгиб;

- по видам длины:

мерной (МД);

мерной с немерной длиной (МД1);

немерной (НД);

ограниченной в пределах немерной (ОД);

- по классам прочности (наименованиям или маркам стали):

классов прочности С245Б, С255Б, С345Б, С355Б, С390Б, С440Б - в соответствии с таблицей 5 настоящего стандарта;

наименований стали С245, С255, С345, С355, С390, С440 - в соответствии с [ГОСТ 27772](#);

классов прочности 265, 295, 325, 345, 355, 390, 440 или в сочетании с марками стали - в соответствии с [ГОСТ 19281](#);

марок стали СтЗпс, СтЗГпс, СтЗсп и СтЗГсп - с обозначением и техническими требованиями по [ГОСТ 535](#);

- по состоянию поставки:

ГК - горячекатаные;

КП - после контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 5 УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

При оформлении заказа на поставку двутавров заказчик должен предоставить изготовителю следующие данные:

- объем поставки;

- наименование профиля по настоящему стандарту;

- заказываемую длину и вид длины;

- класс прочности или наименование стали с указанием номера стандарта (при необходимости также марку стали при заказе по [ГОСТ 19281](#) или по [ГОСТ 535](#));

- нормируемые характеристики (категория поставки) механических свойств при испытании на ударный изгиб (при отсутствии требований в заказе изготовитель испытание не проводит);

- состояние поставки;

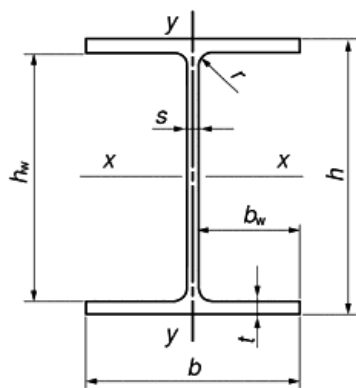
- дополнительные требования (при необходимости). Дополнительные требования согласовывают между изготовителем и заказчиком перед приемкой заказа.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 6 СОРТАМЕНТ

6.1 Форма поперечного сечения двутавра и условные обозначения его элементов представлены на рисунке 1.

6.2 Номинальные размеры поперечного сечения, площадь поперечного сечения, масса 1 м двутавра, справочные величины для осей приведены в таблице 1.



$h$  - высота двутавра;  $h_w$  - высота стенки двутавра (в свету между полками);  $b$  - ширина полки;  $b_w$  - свес полки;  $t$  - толщина полки;  $s$  - толщина стенки;  $r$  - радиус сопряжения

Рисунок 1 - Поперечное сечение двутавра

Таблица 1 - Номинальные размеры двутавров и площадь поперечного сечения, масса 1 м длины, справочные величины для осей

Номер профиля	Номинальные размеры, мм							Номинальная площадь поперечного сечения $F_{кр}$ , см <sup>2</sup>	Номинальная масса 1 м двутавра, кг	Справочные величины для осей профиля							
	$h$	$b$	$s$	$t$	$h_w$	$b_w$	$r$			$I_x$ , см <sup>4</sup>	$W_x$ , см <sup>3</sup>	$S_x$ , см <sup>3</sup>	$i_x$ , мм	$I_y$ , см <sup>4</sup>	$W_y$ , см <sup>3</sup>	$S_y$ , см <sup>3</sup>	$i_y$ , мм
Тип Б - Балочные нормальные двутавры																	
10Б1	100,0	55,0	4,1	5,7	88,6	25,45	7,0	10,32	8,10	171,01	34,20	19,70	40,70	15,92	5,79	4,57	12,42
12Б1	117,6	64,0	3,8	5,1	107,4	30,10	7,0	11,03	8,70	257,36	43,80	24,94	48,30	22,39	7,00	5,49	14,25
12Б2	120,0	64,0	4,4	6,3	107,4	29,80	7,0	13,21	10,40	317,75	53,00	30,36	49,04	27,67	8,65	6,79	14,47
14Б1	137,4	73,0	3,8	5,6	126,2	34,60	7,0	13,39	10,50	434,86	63,30	35,80	56,98	36,42	9,98	7,76	16,49
14Б2	140,0	73,0	4,7	6,9	126,2	34,15	7,0	16,43	12,90	541,22	77,30	44,17	57,40	44,92	12,31	9,62	16,54
16Б1	157,0	82,0	4,0	5,9	145,2	39,00	9,0	16,18	12,70	689,28	87,80	49,55	65,27	54,43	13,27	10,35	18,34
16Б2	160,0	82,0	5,0	7,4	145,2	38,50	9,0	20,09	15,80	869,29	108,70	61,93	65,78	68,31	16,66	13,05	18,44
18Б1	177,0	91,0	4,3	6,5	164,0	43,35	9,0	19,58	15,40	1062,74	120,10	67,66	73,68	81,89	18,00	13,98	20,45
18Б2	180,0	91,0	5,3	8,0	164,0	42,85	9,0	23,95	18,80	1316,96	146,30	83,21	74,16	100,85	22,16	17,30	20,52
20Б1	200,0	100,0	5,5	8,0	184,0	47,25	11,0	27,16	21,30	1844,26	184,40	104,73	82,41	133,91	26,78	20,97	22,21
20Б2	203,0	101,0	6,5	9,5	184,0	47,25	11,0	32,19	25,30	2218,49	218,60	124,99	83,02	163,93	32,46	25,50	22,57
20Б3	208,0	102,0	8,0	12,0	184,0	47,00	11,0	40,24	31,60	2852,62	274,30	158,46	84,20	213,50	41,86	33,02	23,03
25Б1	248,0	124,0	5,0	8,0	232,0	59,50	12,0	32,68	25,70	3537,11	285,30	159,68	104,04	254,85	41,11	31,80	27,93
25Б2	250,0	125,0	6,0	9,0	232,0	59,50	12,0	37,66	29,60	4051,73	324,10	182,93	103,73	293,85	47,02	36,55	27,93
25Б3	255,0	126,0	7,5	11,5	232,0	59,25	12,0	47,62	37,40	5238,16	410,80	233,88	104,88	384,79	61,08	47,67	28,43
25Б4	260,0	127,0	9,0	14,0	232,0	59,00	12,0	57,68	45,30	6481,01	498,50	286,25	106,00	480,07	75,60	59,24	28,85
30Б1	298,0	149,0	5,5	8,0	282,0	71,75	13,0	40,80	32,00	6318,22	424,00	237,53	124,44	442,00	59,33	45,88	32,91
30Б2	300,0	150,0	6,5	9,0	282,0	71,75	13,0	46,78	36,70	7209,26	480,60	271,06	124,14	507,53	67,67	52,56	32,94
30Б3	305,0	151,0	8,0	11,5	282,0	71,50	13,0	58,74	46,10	9254,92	606,90	344,37	125,52	661,88	87,67	68,31	33,57
30Б4	310,0	152,0	9,5	14,0	282,0	71,25	13,0	70,80	55,60	11381,41	734,30	419,40	126,79	822,37	108,21	84,60	34,08
35Б1	346,0	174,0	6,0	9,0	328,0	84,00	14,0	52,68	41,40	11094,49	641,30	358,09	145,12	791,54	90,98	70,11	38,76
35Б2	350,0	175,0	7,0	11,0	328,0	84,00	14,0	63,14	49,60	13559,01	774,80	433,96	146,54	984,34	112,50	86,79	39,48
35Б3	355,0	176,0	8,5	13,5	328,0	83,75	14,0	77,08	60,50	16797,02	946,30	533,54	147,62	1229,36	139,70	108,13	39,94
35Б4	361,0	177,0	10,0	16,5	328,0	83,50	14,0	92,89	72,90	20719,71	1147,90	651,07	149,35	1528,90	172,76	134,02	40,57
40Б1	396,0	199,0	7,0	11,0	374,0	96,00	16,0	72,16	56,60	20018,83	1011,10	563,93	166,56	1447,14	145,44	111,97	44,78
40Б2	400,0	200,0	8,0	13,0	374,0	96,00	16,0	84,12	66,00	23704,43	1185,20	663,13	167,87	1736,39	173,64	133,82	45,43
40Б3	406,0	201,0	9,5	16,0	374,0	95,75	16,0	102,05	80,10	29352,45	1445,90	813,38	169,60	2169,89	215,91	166,74	46,11
40Б4	412,0	202,0	11,0	19,0	374,0	95,50	16,0	120,10	94,30	35196,83	1708,60	966,65	171,19	2616,25	259,03	200,47	46,67
45Б1	446,0	199,0	8,0	12,0	422,0	95,50	18,0	84,30	66,20	28697,35	1286,90	725,06	184,50	1580,03	158,80	123,29	43,29
45Б2	450,0	200,0	9,0	14,0	422,0	95,50	18,0	96,76	76,00	33450,76	1486,70	839,53	185,93	1871,57	187,16	145,46	43,98
45Б3	456,0	201,0	10,5	17,0	422,0	95,25	18,0	115,43	90,60	40710,41	1785,50	1012,55	187,80	2307,62	229,61	178,81	44,71
45Б4	462,0	202,0	12,0	20,0	422,0	95,00	18,0	134,22	105,40	48197,42	2086,50	1188,75	189,50	2756,66	272,94	213,01	45,32
50Б1	492,0	199,0	8,8	12,0	468,0	95,10	20,0	92,38	72,50	36841,89	1497,60	853,45	199,70	1581,96	158,99	124,86	41,38
50Б2	496,0	199,0	9,0	14,0	468,0	95,00	20,0	101,27	79,50	41869,08	1688,30	957,23	203,33	1844,89	185,42	144,88	42,68











85ДБ2	840,0	292,0	14,7	21,7	796,6	138,65	17,0	246,55	193,00	278350,20	6627,38	3812,25	336,00	9029,33	618,45	485,58	60,52
85ДБ3	846,0	293,0	15,4	24,4	797,2	138,80	17,0	268,47	210,00	310620,90	7343,28	4213,95	340,15	10257,47	700,17	548,89	61,81
85ДБ4	851,0	294,0	16,1	26,8	797,4	138,95	17,0	288,69	226,00	339977,20	7990,06	4580,28	343,17	11382,74	774,34	606,53	62,79
85ДБ5	859,0	292,0	17,0	31,0	797,0	137,50	17,0	319,25	251,00	386394,30	8996,38	5150,94	347,90	12900,66	883,61	691,34	63,57
90ДБ1	903,0	304,0	15,2	20,1	862,8	144,40	18,2	256,57	201,00	325421,40	7207,48	4180,97	356,14	9441,91	621,18	491,35	60,66
90ДБ2	911,0	304,0	15,9	23,9	863,2	144,05	18,2	284,93	223,00	376536,80	8266,36	4762,44	363,53	11224,62	738,46	581,24	62,76
90ДБ3	915,0	305,0	16,5	25,9	863,2	144,25	18,2	303,20	238,00	406354,50	8878,27	5117,50	366,09	12285,06	805,49	634,57	63,65
90ДБ4	919,0	306,0	17,3	27,9	863,2	144,35	18,2	324,05	253,00	438001,80	9532,11	5487,32	367,65	13366,98	873,66	686,12	64,23
90ДБ5	923,0	307,0	18,4	30,0	863,0	144,30	18,2	346,12	271,00	471631,30	10219,53	5892,69	369,14	14518,10	945,80	745,89	64,77
90ДБ6	927,0	308,0	19,4	32,0	863,0	144,30	18,2	367,67	289,00	504537,30	10885,38	6283,65	370,44	15642,01	1015,71	801,54	65,23
100ДБ1	970,0	300,0	16,0	21,1	927,8	142,00	29,0	282,77	222,00	407664,40	8405,45	4901,99	379,69	9545,79	636,39	510,42	58,10
100ДБ2	980,0	300,0	16,5	26,0	928,0	141,75	29,0	316,84	249,00	481076,70	9817,89	5673,02	389,66	11754,44	783,51	624,17	60,91
100ДБ3	990,0	300,0	16,5	31,0	928,0	141,75	29,0	346,84	272,00	553844,20	11188,77	6411,34	399,60	14004,44	933,50	737,04	63,54
Тип ДК - Дополнительные колонные двутавры																	
10ДК0	91,0	100,0	4,2	5,5	80,0	47,90	12,0	15,60	12,20	236,51	51,98	29,18	38,94	92,06	18,41	14,22	24,29
10ДК1	96,0	100,0	5,0	8,0	80,0	47,50	12,0	21,24	16,70	349,23	72,80	41,51	40,55	133,81	26,76	20,57	25,10
10ДК2	100,0	100,0	6,0	10,0	80,0	47,00	12,0	26,04	20,40	449,55	89,90	52,11	41,55	167,27	33,45	25,71	25,35
10ДК3	120,0	106,0	12,0	20,0	80,0	47,00	12,0	53,24	41,80	1142,61	190,40	117,91	46,33	399,15	75,31	58,16	27,38
12ДК0	109,0	120,0	4,2	5,5	98,0	57,90	12,0	18,55	14,60	413,36	75,85	42,20	47,21	158,81	26,47	20,31	29,26
12ДК1	114,0	120,0	5,0	8,0	98,0	57,50	12,0	25,34	19,90	606,15	106,30	59,75	48,91	230,90	38,48	29,43	30,19
12ДК2	120,0	120,0	6,5	11,0	98,0	56,75	12,0	34,01	26,70	864,37	144,10	82,61	50,42	317,52	52,92	40,48	30,56
12ДК3	140,0	126,0	12,5	21,0	98,0	56,75	12,0	66,41	52,10	2017,57	288,20	175,31	55,12	702,78	111,55	85,82	32,53
14ДК0	128,0	140,0	4,3	6,0	116,0	67,85	12,0	23,02	18,10	719,45	112,41	61,89	55,90	274,83	39,26	29,97	34,55
14ДК1	133,0	140,0	5,5	8,5	116,0	67,25	12,0	31,42	24,70	1033,13	155,40	86,75	57,35	389,32	55,62	42,42	35,20
14ДК2	140,0	140,0	7,0	12,0	116,0	66,50	12,0	42,96	33,70	1509,23	215,60	122,71	59,27	549,67	78,52	59,89	35,77
14ДК3	160,0	145,0	13,0	22,0	116,0	66,00	12,0	80,12	62,90	3270,24	408,80	245,40	63,89	1121,06	154,63	118,66	37,41
15ДК1	152,0	152,0	5,8	6,6	138,8	73,10	7,6	28,61	22,50	1213,15	159,60	88,58	65,12	386,64	50,87	38,82	36,76
15ДК2	157,0	153,0	6,6	9,3	138,4	73,20	7,6	38,09	29,90	1722,51	219,40	122,56	67,25	555,61	72,63	55,30	38,19
15ДК3	162,0	154,0	8,1	11,6	138,8	72,95	7,6	47,47	37,30	2227,67	275,00	155,52	68,51	706,89	91,80	70,06	38,59
16ДК0	148,0	160,0	4,5	7,0	134,0	77,75	15,0	30,36	23,80	1282,88	173,36	95,21	65,00	478,73	59,84	45,68	39,71
16ДК1	152,0	160,0	6,0	9,0	134,0	77,00	15,0	38,77	30,40	1672,98	220,10	122,57	65,69	615,57	76,95	58,82	39,85
16ДК2	160,0	160,0	8,0	13,0	134,0	76,00	15,0	54,25	42,60	2492,00	311,50	176,98	67,77	889,23	111,15	84,98	40,49
16ДК3	180,0	166,0	14,0	23,0	134,0	76,00	15,0	97,05	76,20	5098,27	566,50	337,28	72,48	1758,77	211,90	162,73	42,57
18ДК0	167,0	180,0	5,0	7,5	152,0	87,50	15,0	36,53	28,70	1966,90	235,56	129,12	73,38	729,97	81,11	61,79	44,70
18ДК1	171,0	180,0	6,0	9,5	152,0	87,00	15,0	45,25	35,50	2510,29	293,60	162,43	74,48	924,61	102,73	78,25	45,20
18ДК2	180,0	180,0	8,3	14,0	152,0	85,85	15,0	64,95	51,00	3825,28	425,00	240,15	76,75	1362,76	151,42	115,43	45,81
18ДК3	200,0	186,0	14,5	24,0	152,0	85,75	15,0	113,25	88,90	7483,13	748,30	441,72	81,29	2580,13	277,43	212,59	47,73
20ДК1	203,0	203,0	7,2	11,0	181,0	97,90	10,2	58,59	46,00	4545,70	447,90	247,79	88,09	1534,57	151,19	114,76	51,18
20ДК2	206,0	204,0	7,9	12,6	180,8	98,05	10,2	66,58	52,30	5272,37	511,90	284,77	88,99	1783,95	174,90	132,78	51,76
20ДК3	210,0	205,0	9,1	14,2	181,6	97,95	10,2	75,64	59,40	6114,00	582,30	326,45	89,91	2040,50	199,07	151,37	51,94
20ДК4	216,0	206,0	10,2	17,4	181,2	97,90	10,2	91,06	71,50	7662,28	709,50	401,74	91,73	2537,25	246,33	187,28	52,78
20ДК5	222,0	209,0	13,0	20,6	180,8	98,00	10,2	110,51	86,80	9471,87	853,30	490,61	92,58	3138,43	300,33	229,17	53,29
20ДК6	229,0	210,0	14,5	23,7	181,6	97,75	10,2	126,77	99,50	11328,82	989,40	574,62	94,53	3663,55	348,91	266,49	53,76
25ДК1	253,0	254,0	8,6	14,2	224,6	122,70	12,7	92,84	72,90	11274,05	891,20	492,46	110,20	3880,25	305,53	231,60	64,65
25ДК2	256,0	255,0	9,4	15,6	224,8	122,80	12,7	102,08	80,10	12567,16	981,80	545,12	110,96	4313,58	338,32	256,60	65,01
25ДК3	260,0	256,0	10,7	17,3	225,4	122,65	12,7	114,08	89,60	14253,92	1096,50	612,99	111,78	4840,74	378,18	287,24	65,14
25ДК4	264,0	257,0	11,9	19,6	224,8	122,55	12,7	128,88	101,20	16369,03	1240,10	698,30	112,70	5549,34	431,86	328,23	65,62
25ДК5	269,0	259,0	13,5	22,1	224,8	122,80	10,7	146,00	115,00	18890,39	1404,49	797,58	113,80	6404,89	494,55	376,19	66,30
25ДК6	275,0	261,0	15,4	25,1	224,8	122,80	10,7	167,00	131,00	22101,48	1607,38	921,26	115,17	7445,67	570,55	434,64	66,85
25ДК7	282,0	263,0	17,3	28,4	225,2	121,85	10,7	190,00	149,00	25884,67	1835,79	1062,09	116,93	8621,57	655,63	500,09	67,48
25ДК8	289,0	265,0	19,2	31,8	225,4	122,90	10,7	212,00	167,00	29966,97	2073,84	1211,04	118,67	9877,85	745,50	569,24	68,13

Примечания

1 Высота профиля ( $h_x$ ), ширина полки ( $b_x$ ), толщина стенки ( $s$ ), толщина полки ( $t$ ) являются контролируемыми размерами.

2 Радиус сопряжения ( $r$ ), высота стенки двутавра в свету между полками ( $h_{ww}$ ), свес полки ( $b_{ww}$ ) являются справочными величинами и на двутаврах не контролируются.

3 Номинальная площадь поперечного сечения, номинальная масса 1 м двутавра, а также справочные величины для осей профиля вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной  $7850 \text{ кг/м}^3$ .



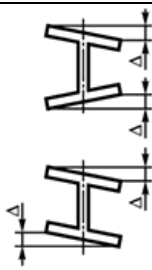
(Поправка, ИУС 7-2018), (Измененная редакция, Изм. N 1).

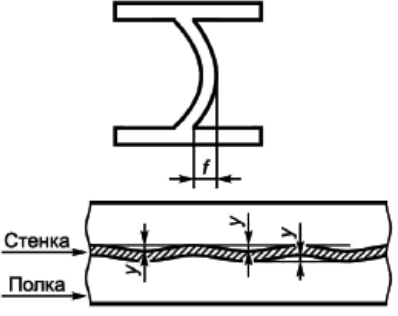
6.3 Предельные отклонения контролируемых размеров, формы поперечного сечения, массы 1 м и длины двутавра должны соответствовать значениям:

- для нормальных, широкополочных и колонных двутавров - таблицы 2;

- для свайных двутавров - таблицы 3;
- для двутавров дополнительных серий - таблицы 4.



Таблица 2 - Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения для нормальных, широкополочных и колонных двутавров

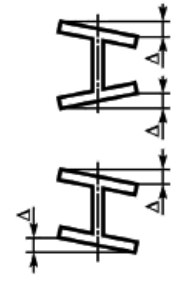
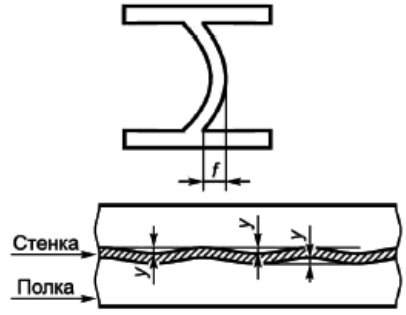
Параметр	Номинальные размеры, мм	Предельные отклонения	Место контроля размеров и отклонений формы поперечного сечения
Высота $h$	До 120 включ. Св. 120 до 380 От 380 до 580 От 580	$\pm 2,0$ мм $\pm 3,0$ мм $\pm 4,0$ мм $\pm 5,0$ мм	
Ширина полки $b$	При высоте $h$ : До 120 включ. Св. 120	$\pm 2,0$ мм $\pm 3,0$ мм	
Толщина стенки $s$	До 4,4 включ. Св. 4,4 до 6,5 включ. Св. 6,5 до 16,0 От 16,0 до 23,0 От 23,0	$\pm 0,5$ мм $\pm 0,7$ мм $\pm 1,0$ мм $\pm 1,5$ мм $\pm 2,0$ мм	
Толщина полки $t$	До 6,3 включ. Св. 6,3 до 16,0 От 16,0 до 25,0 От 25,0	$\pm 1,0$ мм $\pm 1,5$ мм $\pm 2,0$ мм $\pm 2,5$ мм	
Смещение полки относительно стенки (отклонение от симметрии) $\delta = (b_1 - b_2) / 2$	При высоте $h$ :  До 120 включ. Св. 120 до 190 От 190 до 290 От 290 и $b^*$ до 220 От 290 и $b^*$ от 220	Не более 1,5 мм Не более 2,5 мм Не более 3,0 мм Не более 3,0 мм Не более 4,5 мм	 $b_1$ - ширина удлиненной полки; $b_2$ - ширина укороченной полки
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.			
Перегиб полки $\Delta$	При высоте $h$ :  До 120 включ. Св. 120 до 290 От 290	Не более 1,0 мм $0,015 b$ , но не более 3,0 мм $0,015 b$ , но не более 4,0 мм	
Прогиб стенки $f$ , волнистость,	При высоте $h$ :		

коробоватость стенки $y$	До 120 включ. Св. 120 до 380 От 380 до 680 От 680	Не более 1,0 мм Не более 1,5 мм Не более 2,0 мм Не более 3,0 мм	
Длина двутавра $L$	-	+100 мм	На всей длине
Кривизна двутавра	$L$	Не более 0,2%	-
Масса 1 м двутавра, кг	-	По согласованию изготовителя с заказчиком $\pm 4\%$	-

(Измененная редакция, Изм. N 1).

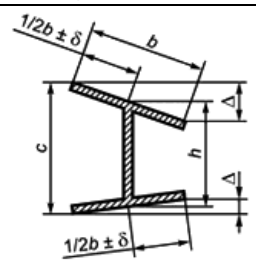

Таблица 3 - Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения для свайных двутавров

Параметр	Номинальные размеры, мм	Предельные отклонения	Место контроля размеров и отклонений формы поперечного сечения
Высота $h$	До 180 включ.	+3,0 мм; -2,0 мм	
	Св. 180 до 400 включ.	+4,0 мм; -2,0 мм	
Ширина полки $b$	Св. 110 до 210 включ.	+4,0 мм; -2,0 мм	
	Св. 210 до 325 включ.	$\pm 4,0$ мм	
	Св. 325	+6,0 мм; -5,0 мм	
Толщина стенки $s$	До 10	$\pm 1,0$ мм	
	От 10 до 20	$\pm 1,5$ мм	
	От 20 до 40	$\pm 2,0$ мм	
Толщина полки $t$	До 10	+2,0 мм; -1,0 мм	
	От 10 до 20	+2,5 мм; -1,5 мм	
	От 20 до 30	+2,5 мм; -2,0 мм	
	От 30 до 40	$\pm 2,5$ мм	
Смещение полки относительно стенки (отклонение от симметрии) $\delta = (b_1 - b_2) / 2$	При ширине $b$ :		
	До 325 включ.	Не более 3,5 мм	
	Св. 325	Не более 5,0 мм	$b_1$ - ширина удлиненной полки $b_2$ - ширина укороченной полки
Перекос полки $\Delta$	При высоте $h$ :		

			
	Св. 120 до 290 От 290	0,015 <i>b</i> , но не более 3,0 мм 0,015 <i>b</i> , но не более 4,0 мм	
Прогиб стенки <i>f</i> , волнистость,	При высоте <i>h</i> :		
коробоватость стенки <i>y</i>	Св. 120 до 380 От 380 до 680	Не более 1,5 мм Не более 2,0 мм	
Длина двутавра <i>L</i>	-	+100 мм	На всей длине
Кривизна двутавра	<i>L</i>	Не более 0,2%	-
Масса 1 м двутавра, кг	-	По согласованию изготовителя с заказчиком. Не более ±4%	-

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица 4 - Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения для двутавров дополнительных серий

Параметр	Номинальные размеры, мм	Предельные отклонения	Место контроля размеров и отклонений формы поперечного сечения
Высота $h_2$	-	+4,0 мм; -3,0 мм	
Ширина полки $b$	-	+6,0 мм; -5,0 мм	
Суммарный перекося обеих полок $\Delta + \Delta'$	При высоте $h_2$ : До 330 включ. Св. 330	Не более 6 мм Не более 8 мм	
Максимальная высота двутавра с учетом перекося полок $C$	-	+6 мм	
Смещение полки относительно стенки (отклонение от симметрии) $\delta = (b_1 - b_2) / 2$	-	Не более 5 мм	

			$b_1$ - ширина удлиненной полки $b_2$ - ширина укороченной полки
Длина двутавра $L$	-	+100 мм	На всей длине
Кривизна двутавра	$L$	Не более 0,2%	-
Масса 1 м двутавра, кг	-	-2,5%; +3,0%	-

6.4 Допускается притупление углов полок до 3 мм. Притупление углов полок является справочным размером и на профиле не контролируется.

6.5 Двутавры изготовляют длиной:

- мерной (МД): 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 м или другой в пределах от 6 до 24 м с интервалом промежуточных размеров 0,1 м;
- немерной (НД) в пределах от 4 до 24 м;
- мерной с немерной (МД1);
- ограниченной в пределах немерной (ОД).

6.5.1 При поставке двутавров мерной длины с немерной длиной (МД1) масса двутавров немерной длины в партии не должна превышать от партии:

- 5% - при номинальной массе 1 м двутавра до 20 кг;
- 8% - при номинальной массе 1 м двутавра от 20 до 50 кг;
- 12% - при номинальной массе 1 м двутавра от 50 до 110 кг включительно;
- 20% - при номинальной массе 1 м двутавра свыше 110 кг.

6.6 Двутавры должны быть обрезаны.

Косина реза не должна выводить длину двутавра за предельные отклонения по длине.

6.7 Видимое скручивание профиля двутавра не допускается.

## 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Химический состав стали по анализу ковшовой пробы и предельным отклонениям по химическому составу в двутаврах должен соответствовать:

- таблицам 5 и 6 настоящего стандарта;
- [ГОСТ 27772](#);
- [ГОСТ 19281](#) - для базового исполнения или исполнения, устанавливаемого по требованию заказчика (с указанием конкретной марки стали);
- [ГОСТ 535](#).

7.1.1 Допускается введение в сталь никеля (Ni) с массовой долей - не более 0,50%.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.1.2 Допускается подвергать сталь внепечной обработке по технологии изготовителя. При этом массовая доля в стали кальция (Ca) для двутавров класса прочности С440Б не должна превышать по ковшовой пробе - 0,006%, в двутаврах - 0,003%. Допускается массовую долю кальция (Ca) в стали не определять, а гарантировать технологией изготовления.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.2 Свариваемость двутавров классов прочности С245Б, С255Б и наименований стали С245 и С255 гарантируется химическим составом по ковшовой пробе.

Свариваемость двутавров других классов прочности и наименований стали гарантируется химическим составом по ковшовой пробе и углеродным эквивалентом:

- классов прочности С345Б, С355Б, С390Б, С440Б - по таблице 5;
- наименований стали С345, С355, С390, С440 - по [ГОСТ 27772](#);
- классов прочности 265, 295, 325, 345, 355, 390, 440 по согласованию изготовителя с заказчиком (ГС) - по [ГОСТ 19281](#);
- марок стали СтЗпс, СтЗГпс, СтЗсп и СтЗГсп по согласованию изготовителя с заказчиком ("св") - по [ГОСТ 535](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.3 Двутавры поставляют:

- в горячекатаном состоянии (ГК);
- после контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП).

Состояние поставки согласовывают между изготовителем и заказчиком при оформлении заказа. Если состояние поставки не указано в заказе, то его выбирает изготовитель и указывает в документе о качестве.

7.4 Механические свойства двутавров при испытании на растяжение в соответствии с заказом должны соответствовать:

- таблице 7 - для класса прочности, толщины полки;
- [ГОСТ 27772](#) - для наименования стали, толщины;
- [ГОСТ 19281](#) - для класса прочности (класса прочности и марки стали), толщины полки;
- [ГОСТ 535](#) - для стали марок Ст3пс, Ст3Гпс, Ст3сп и Ст3Гсп.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица 5 - Химический состав стали и величина углеродного эквивалента по анализу ковшовой пробы

Класс прочности	Массовая доля элементов, %									Углеродный эквивалент $C_{экв.}$ , не более
	C, не более	Mn	Si	S, не более	P, не более	V, не более	Al	Ti, не более	N, не более	
C245Б	0,22	Не более 1,00	0,05-0,15	0,025	0,025	-	0,020-0,050	0,030	0,012	-
C255Б	0,22	Не более 1,00	0,15-0,30	0,025	0,035	-	0,020-0,050	0,030	0,012	-
C345Б	0,15	1,30-1,70	Не более 0,8	0,025	0,030	-	0,015-0,060	0,035	0,012	0,45
C355Б	0,14	1,00-1,80	0,15-0,8	0,025	0,025	-	0,020-0,060	0,035	0,012	0,45
C390Б	0,16	1,30-1,70	0,15-0,50	0,010	0,020	0,12	0,020-0,060	0,035	0,020	0,46
C440Б	0,17	1,30-1,70	0,15-0,50	0,010	0,015	0,14	0,020-0,060	0,035	0,020	0,46

Примечания

1 В стали допускается массовая доля остаточных элементов никеля (Ni), хрома (Cr), меди (Cu) не более 0,30% каждого.

2 Знак "-" означает, что массовую долю элемента и величину углеродного эквивалента не нормируют и не контролируют.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

Таблица 6 - Предельные отклонения по химическому составу в двутаврах

Наименование элемента	Предельные отклонения по массовой доле элементов для классов прочности по таблице 5, %	
	C245Б, C255Б	C345Б-C440Б
C	+0,02	+0,02
Mn	+0,05	±0,10
Si	+0,03 -0,02	±0,05
S	+0,005	+0,005
P	+0,005	+0,005
N	+0,002	+0,005
V	-	+0,02
Al	±0,010	±0,010

Примечания

1 Для элементов, массовая доля которых ограничена в таблице 5 только верхним пределом, применяют только плюсовые предельные отклонения.

2 Знак "-" означает, что предельные отклонения по данному элементу не нормируют.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 7 - Механические свойства и условия испытания на изгиб

Класс прочности	Толщина полки $t$ , мм	Механические свойства, не менее							Изгиб до параллельности сторон ( $d$ - диаметр оправки; $a$ - толщина образца)
		Предел текучести $\sigma_T$ , Н/мм <sup>2</sup>	Временное сопротивление $\sigma_B$ , Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение $\delta_5$ , %	КCV, Дж/см <sup>2</sup>				
					при температуре испытаний, °C				
					0	минус 20	минус 40	минус 60	
С245Б	До 10 включ.	245	380	26	34	29	-	-	$d = a$
	Св. 10 до 20 включ.	245	370	25	34	29	-	-	$d = a$
	Св. 20 до 40 включ.	235	370	24	-	-	-	-	$d = 2a$
	Св. 40 до 100 включ.	225	370	23	-	-	-	-	$d = 2a$
	Св. 100	205	360	22	-	-	-	-	$d = 2a$
С255Б	До 10 включ.	255	380	25	34	34	-	-	$d = a$
	Св. 10 до 20 включ.	245	370	25	34	34	-	-	$d = a$
	Св. 20 до 40 включ.	235	370	24	34	34	-	-	$d = 2a$
	Св. 40 до 100 включ.	225	370	23	34	34	-	-	$d = 2a$
	Св. 100	205	360	22	34	34	-	-	$d = 2a$
С345Б, С345Б-1	До 10 включ.	345	480	21	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 10 до 20 включ.	325	470	21	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 20 до 40 включ.	305	460	21	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 40 до 100 включ.	285	450	20	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 100	275	440	19	-	34	34	-	$d = 2a$
С355Б	До 20 включ.	355	480	22	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 20 до 40 включ.	345	470	22	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 40 до 60 включ.	335	470	21	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 60 до 80 включ.	325	460	20	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 80 до 100 включ.	315	460	19	-	34	34	-	$d = 2a$
	Св. 100	295	450	18	-	34	34	-	$d = 2a$
С390Б	До 20 включ.	390	530	20	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 20 до 40 включ.	375	520	20	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 40 до 60 включ.	360	510	19	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 60 до 80 включ.	345	500	19	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 80 до 100 включ.	330	490	18	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 100	315	480	18	-	-	34	34	$d = 2a$
С440Б	До 20 включ.	440	590	19	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 20 до 40 включ.	425	580	18	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 40 до 60 включ.	410	570	17	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 60 до 80 включ.	395	560	17	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 80 до 100 включ.	380	550	17	-	-	34	34	$d = 2a$
	Св. 100	365	540	17	-	-	34	34	$d = 2a$

## Примечания

1 Знак "-" означает, что характеристику не нормируют и не контролируют.

2 Нормы ударной вязкости для класса прочности С255Б при температуре испытания минус 20°С и классов прочности С390Б и С440Б при температуре испытания минус 60°С факультативны в течение трех лет с момента введения в действие настоящего стандарта.



(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.5 Двутавры должны выдерживать испытание на изгиб до параллельности сторон без образования разрывов и трещин.

Условия испытаний на изгиб в соответствии с заказом должны соответствовать:

- таблице 7 - для классов прочности и толщины полки;
- [ГОСТ 27772](#) - для соответствующих наименований стали;
- [ГОСТ 19281](#) - для соответствующих классов прочности;
- [ГОСТ 535](#) - для стали марок СтЗпс, СтЗГпс, СтЗсп и СтЗГсп.

Прокат, заказанный по данному стандарту, из стали классов прочности, наименований стали, марок стали по [ГОСТ 535](#), [ГОСТ 19281](#), [ГОСТ 27772](#) может поставляться без проведения испытаний на изгиб до параллельности сторон при условии гарантии удовлетворительных испытаний у потребителя.

(Измененная редакция, [Изм. N 1 \(Поправка\)](#). ИУС N 4-2021)).

7.6 Механические свойства двутавров при испытании на ударный изгиб должны соответствовать:

- таблице 7 - в соответствии с температурой испытания, указанной в заказе (KCV<sup>0</sup>, KCV -20, KCV -40, KCV -60);
- [ГОСТ 535](#), [ГОСТ 19281](#) или [ГОСТ 27772](#) для соответствующих категорий в соответствии с заказом.

### 7.7 Качество поверхности

7.7.1 На поверхности двутавров не допускаются:

- трещины, рванины;
- плены площадью более 1,5 см<sup>2</sup>;
- раскатанные пузыри и загрязнения, волосовины, закаты, вкатанная окалина, раковины от окисления, отпечатки, рябизна, усы, заусенцы, подрезы, продиры, риски, царапины, вмятины и другие дефекты:

глубиной более 1 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;

глубиной более 2 мм и (или) выступающие над поверхностью более 2 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;

глубиной более 3 мм и (или) выступающие над поверхностью более 3 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.

7.7.2 Недопустимые дефекты должны быть удалены пологой зачисткой (вырубкой) с обеспечением плавных переходов (без резких изменений контура). Глубина зачистки:

- не более 1,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;
- не более 2,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;
- не более 4 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.

При зачистке (вырубке) кромок полок глубина единичной зачистки (вырубки) не должна выводить ширину полки за предельное минусовое отклонение, более чем:

- 1 мм - для двутавров с номинальной шириной полки до 210 мм включительно;
- 2 мм - для двутавров с номинальной шириной полки свыше 210 мм до 325 мм включительно;
- 3 мм - для двутавров с номинальной шириной полки свыше 325 мм.

7.7.1, 7.7.2 (Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.7.3 При превышении указанной глубины зачистки (вырубки) дефектов допускается восстановление поверхности профиля с помощью наплавки для двутавров:

- классов прочности С245Б, С255Б и С345Б по настоящему стандарту;
- наименований стали С245, С255 и С345 по [ГОСТ 27772](#);
- классов прочности 265 и 345 по [ГОСТ 19281](#).

Наплавку проводят после полного удаления дефекта пологой зачисткой (вырубкой) с обеспечением плавных переходов (без резких изменений контура). Глубина вырубки (зачистки) перед наплавкой не должна превышать 30% номинальной толщины элемента профиля. Площадь восстановленной наплавкой зоны должна быть не более 2% площади поверхности профиля.

Наплавленный металл должен выступать над поверхностью проката не менее чем на 1,5 мм. Далее полученный выступ зачищают, выравнивая с поверхностью проката.

На наплавленном металле трещины, пористость и другие дефекты не допускаются.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.7.4 На торцах двутавра не допускаются:

- расслоения, рванины, трещины;
- вмятины, сбитые углы величиной более 10 мм.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.8 По согласованию изготовителя с заказчиком изготовляют:

7.8.1 Двутавры высотой свыше 300 мм с кривизной не более 0,1% длины двутавра.

7.8.2 Двутавры с предельным отклонением по массовой доле углерода (С) в двутаврах классов прочности С345Б-С440Б не более плюс 0,01%.

7.8.3 Двутавры с удалением заусенцев на торцах (УЗ).

7.8.4 Двутавры классов прочности С345Б, С355Б, С390Б, С440Б с толщиной полки более 32 мм с гарантированными свойствами в направлении толщины с группами качества, как у толстолистового проката по [ГОСТ 28870](#) (Z15, Z25 или Z35). Группа качества указывается в заказе.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

7.8.5 Двутавры с дополнительным требованием к качеству поверхности. На поверхности двутавров не допускаются:

- раскатанные пузыри и загрязнения, волосовины, вкатанная окалина, раковины от окислы, отпечатки, рябизна, усы, заусенцы, подрезы, продеры, риски, царапины, вмятины и другие дефекты:

глубиной более 0,5 мм и (или) выступающие над поверхностью более 0,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля до 10,0 мм включительно;

глубиной более 1,0 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1,0 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 10,0 до 50,0 мм включительно;

глубиной более 1,5 мм и (или) выступающие над поверхностью более 1,5 мм - при номинальной толщине элемента профиля свыше 50 мм.

Недопустимые дефекты должны быть удалены полой зачисткой (вырубкой) с обеспечением плавных переходов (без резких изменений контура). Глубина зачистки не должна выводить толщину элемента профиля за минусовое предельное отклонение.

(Введен дополнительно, [Изм. N 1](#)).

7.9 В заказе требования, не имеющие условных обозначений, указывают путем ссылки на соответствующие пункты, например: "с учетом 7.8.1".

7.10 Примеры условных обозначений двутавров при заказе приведены в приложении Б.

## 8 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

8.1 Правила приемки двутавров - по [ГОСТ 7566](#) с дополнениями, перечисленными ниже.

8.2 Двутавры принимают партиями. Партия должна состоять из двутавров одного номера профиля, одного класса прочности (наименования стали), одной плавки стали, одного состояния поставки, одной категории (при поставке по стандартам с категориями).

Допускается включать в партию двутавры разной мерной длины.

8.3 Каждую партию сопровождают документом о качестве, оформленным в соответствии с [ГОСТ 7566](#) и содержащим:

- наименование и (или) товарный знак изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- наименование продукции (наименование профиля по настоящему стандарту);
- дату оформления документа о качестве;
- номер вагона или транспортного средства;
- класс прочности и категорию (в зависимости от условий испытания на ударный изгиб) согласно данному стандарту или класс прочности, марку стали, категорию при заказе по [ГОСТ 27772](#), [ГОСТ 19281](#), [ГОСТ 535](#);
- состояние поставки;
- массовые доли всех нормируемых химических элементов;
- гарантию свариваемости (ГС) и (или) величину углеродного эквивалента;

- номер плавки;

- результаты контроля механических свойств при испытаниях на растяжение, ударный изгиб, изгиб, растяжение в направлении толщины полки; при проведении прямых испытаний на партии (плавке) в документе о качестве указывают результаты испытаний; при использовании статистических методов оценки - расчетные значения для данной партии;

- обозначение настоящего стандарта;

- штамп, свидетельствующий о проведении технического контроля и приемке продукции согласно требованиям настоящего стандарта.

8.4 Для проверки качества от партии отбирают:

- для определения химического состава стали - пробы по [ГОСТ 7565](#), [ГОСТ Р ИСО 14284](#);

- для контроля формы и размеров, длины, качества поверхности - 10% от объема партии, но не менее пяти двутавров;

- для испытания на растяжение, ударный изгиб и изгиб - два двутавра;

- для испытания на растяжение в направлении толщины - два двутавра. Место отбора проб - 2/3 ширины полки с любого конца профиля.

8.4.1 Если партия двутавров в соответствии с заказом состоит из одного двутавра, то он является контрольным.

8.5 (Исключен, [Изм. N 1](#)).

8.5.1 Для партии двутавров, состоящей из одной единицы, удвоенное количество проб отбирают от того же двутавра.

8.5.2 При получении удовлетворительных результатов повторных испытаний все двутавры, входящие в партию, считают годными, кроме двутавров, показавших неудовлетворительные результаты при первичных испытаниях.

8.5.3 При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний допускается изготовителю проводить сплошной контроль по показателям, по которым эти испытания не выдержаны.

8.5.4 При получении неудовлетворительных результатов анализа ковшовой пробы химический состав стали может быть аттестован по анализу двутавров. При этом в документе о качестве дополнительно к результатам химического анализа указывают словами: "двутавров".

## 9 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

9.1 Химический анализ стали проводят по [ГОСТ 12344](#) - [ГОСТ 12348](#), [ГОСТ 12350](#) - [ГОСТ 12352](#), [ГОСТ 12355](#) - [ГОСТ 12357](#), [ГОСТ 12359](#), [ГОСТ 12361](#), [ГОСТ 17745](#), [ГОСТ 22536.0](#) - [ГОСТ 22536.5](#), [ГОСТ 22536.7](#) - [ГОСТ 22536.12](#), [ГОСТ 27809](#), [ГОСТ 28033](#), [ГОСТ 28473](#), [ГОСТ Р 50424](#), [ГОСТ Р 51927](#), [ГОСТ Р ИСО 4943](#), [ГОСТ Р 54153](#). Допускается применение других методик, обеспечивающих требуемую точность измерений.

При разногласиях в оценке химического состава контроль проводят методами химического анализа по приведенным выше стандартам.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

9.2 Величину углеродного эквивалента  $C_{зкв}$ , %, вычисляют по формуле

$$C_{зкв} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{V}{14} + \frac{P}{2}, \quad (1)$$

где  $C$ ,  $Mn$ ,  $Si$ ,  $Cr$ ,  $Ni$ ,  $Cu$ ,  $V$ ,  $P$  - массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора.

9.3 Форму и контролируемые размеры двутавра контролируют средствами допускового контроля - шаблонами. Допускается выполнение измерений геометрических параметров и отклонений формы средствами измерений по [ГОСТ 26877](#).

Места для контроля размеров элементов профиля приведены в таблице 2. Измерения проводят на расстоянии не менее 500 мм от торца, толщину стенки - не менее 10 мм от торца.

Справочные размеры и притупление углов полок на профиле не контролируют.

9.4 Длину двутавра измеряют рулеткой измерительной металлической по [ГОСТ 7502](#) или другим способом, обеспечивающим требуемую точность измерений.

9.5 Методы контроля кривизны двутавров - по [ГОСТ 26877](#).

Кривизну измеряют на всей длине двутавра.

При наличии местной кривизны и (или) изломов, загибов двутавров кривизну измеряют как на всей длине двутавра, так и на длине 1 м.

9.6 Скручивание двутавров контролируют визуально.

9.7 Качество поверхности и торцов двутавров контролируют осмотром без применения увеличительных приборов и без дополнительной обработки поверхности.

При необходимости определения вида и размера дефекта применяют пробную зачистку или вырубку.

Определения дефектов поверхности - по [ГОСТ 21014](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

9.8 Отбор проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний двутавров проводят по [ГОСТ 7564](#) (вариант 1).

9.8.1 От каждого контрольного двутавра отбирают одну пробу. Из каждой пробы изготовляют:

- для испытаний на растяжение и изгиб - по одному образцу;
- для испытаний на ударный изгиб - два образца;
- для испытания на растяжение в направлении толщины - три образца.

9.9 Испытание двутавров на растяжение проводят на продольных образцах пятикратной начальной расчетной длины по [ГОСТ 1497](#).

9.10 Испытание на ударный изгиб двутавров с номинальной толщиной до 10 мм включительно проводят по [ГОСТ 9454](#) на образцах типов 1, 2 или 3 (КСУ) или типов 11, 12, 13 (КСУ). Для двутавров толщиной более 10 мм испытание на ударный изгиб проводят по [ГОСТ 9454](#) на образцах типа 1 (КСУ) или типа 11 (КСУ). Допускается применение копров с номинальной потенциальной энергией маятника более 300 Дж.

9.11 Испытание двутавров на изгиб проводят по [ГОСТ 14019](#).

9.12 Испытание на растяжение в направлении толщины - по [ГОСТ 28870](#). Размеры образцов диаметром 10 мм принимаются по приложению 1.

9.13 Для контроля механических свойств могут быть использованы неразрушающие и статистические методы контроля по [ГОСТ 30415](#), [ГОСТ Р 50779.10](#), [ГОСТ Р 50779.11](#), [2].

При использовании неразрушающих и статистических методов контроля изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых двутавров требованиям настоящего стандарта.

При разногласиях в оценке качества и при периодических проверках качества двутавров применяют методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

## **10 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

10.1 Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению двутавров - по [ГОСТ 7566](#).

10.2 Двутавры поставляют поштучно или упакованными в пачки.

## **11 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Двутавры пожаро- и взрывобезопасны, нетоксичны и не требуют специальных мер при транспортировании, хранении и переработке.

# **Приложение А (справочное)**

## **ПРИМЕРЫ СПОСОБОВ СТЫКОВКИ ДВУТАВРОВ**

А.1 Примеры стыковки двутавров типа К или Ш одной размерной группы показаны на рисунке А.1

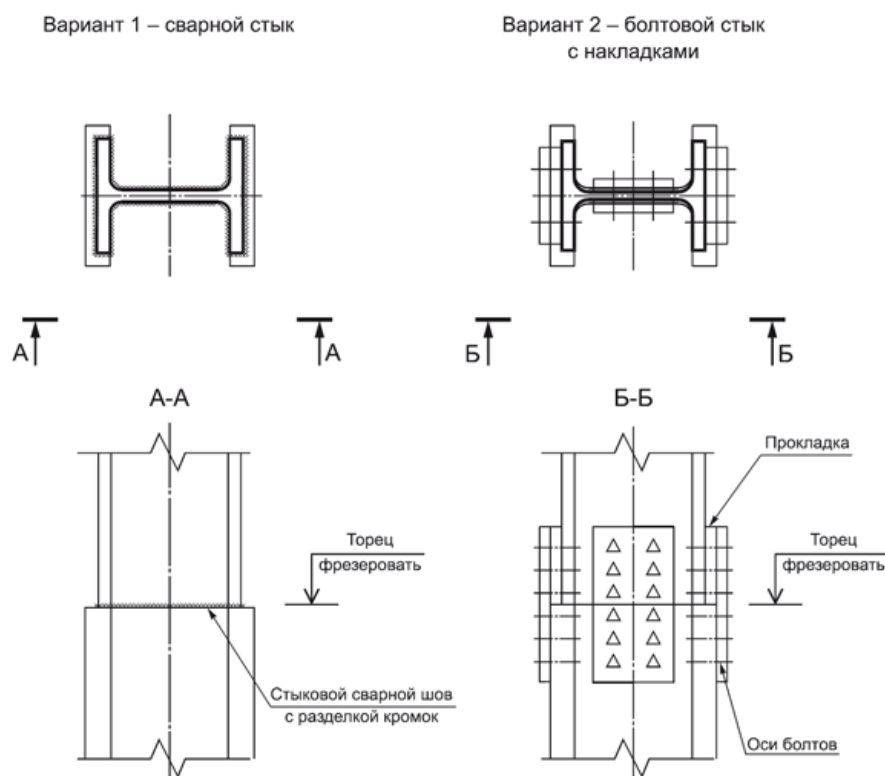


Рисунок А.1 - Примеры стыковки двутавров типа К или Ш одной размерной группы

А.2 Стыковка представленными способами допускается как для сжатых, так и для растянутых элементов (колонн, элементов ферм и пространственных конструкций, балок) и обеспечивает рациональное проектирование стыков при перемене сечения элементов конструкций по длине.

А.3 Сварной стык (вариант 1) допускается дополнять накладками по полкам и стенке на сварке.

А.4 При стыковке растянутых и изогнутых элементов, а также сжатых элементов при передаче усилий через болты и накладки для варианта 2 фрезерование торцов допускается не выполнять.

## Приложение Б (обязательное)

### ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДВУТАВРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

Двутавр балочный нормальный, немерной длины (НД), номера профиля 20Б1, наименования стали С345, категории 5 по ударной вязкости по [ГОСТ 27772-2015](#), горячекатаный (ГК):

$$\text{Двутавр} \frac{\text{НД} - 20\text{Б}1 - \text{ГК} \text{ГОСТ Р } 57837 - 2017}{\text{С } 345 - 5 \text{ГОСТ } 27772 - 2015}$$

Двутавр колонный, мерной длины (МД) 9000 мм, номера профиля 40К15, класса прочности С440Б, с контролем ударной вязкости при температуре минус 20°C (KCV<sup>-20</sup>), с гарантированными свойствами в направлении толщины (Z15) по настоящему стандарту, в состоянии после контролируемой прокатки (КП):

$$\text{Двутавр МД} - 40\text{К}15 \times 9000 - \text{С}440\text{Б} - \text{KCV}^{-20} - \text{Z}15 - \text{КП} \text{ГОСТ Р } 57837 - 2017$$

Двутавр колонный, длиной, ограниченной в пределах немерной (ОД) от 4000 до 9000 мм, номера профиля 40К15, класса прочности С440Б, с контролем ударной вязкости при температуре минус 20°C (KCV<sup>-20</sup>), с гарантированными свойствами в направлении толщины (Z15) по настоящему стандарту, в состоянии после контролируемой прокатки (КП):

$$\text{Двутавр ОД} - 40\text{К}15 \times (4000 - 9000) - \text{С}440\text{Б} - \text{KCV}^{-20} - \text{Z}15 - \text{КП} \text{ГОСТ Р } 57837 - 2017$$

Двутавр балочный дополнительной серии, мерной длины 6000 мм с немерной (МД1), номера профиля 25ДБ1, класса прочности 265, категории 7 по ударной вязкости, с гарантией свариваемости (ГС) по [ГОСТ 19281-2014](#), горячекатаный (ГК):

$$\text{Двутавр} \frac{\text{МД} 1 - 25 \text{ДБ}1 \times 6000 - \text{ГК} \text{ГОСТ Р } 57837 - 2017}{265 - 7 - \text{ГС} \text{ГОСТ } 19281 - 2014}$$

Двутавр балочный дополнительной серии, мерной длины 6000 мм с немерной (МД1), номера профиля 25ДБ1, класса прочности 265, из стали марки 09Г2С, категории 3 по ударной вязкости, с гарантией свариваемости (ГС) по [ГОСТ 19281-2014](#), горячекатаный (ГК):

*Двутавр*  $\frac{МД 1-25 ДБ 1 \times 6000 - ГК ГОСТ Р 57837 - 2017}{265 - 09Г2С - 3 - ГС ГОСТ 19281 - 2014}$

(Измененная редакция, [Изм. N 1 \(Поправка\)](#). ИУС N 4-2021)).

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] [Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](#)
- [2] [ОСТ 14-1-34](#) Статистический приемочный контроль качества металлопродукции по корреляционной связи между параметрами

---

УДК 669-423.1:006.352

ОКС 77.140.70

Ключевые слова: двутавры, балочные, колонные, свайные, широкополочные, сортамент, классы прочности, технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, требования безопасности и охраны окружающей среды

---

Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена  
АО "Кодекс"